


تولید کلینکر


ارقام به تن

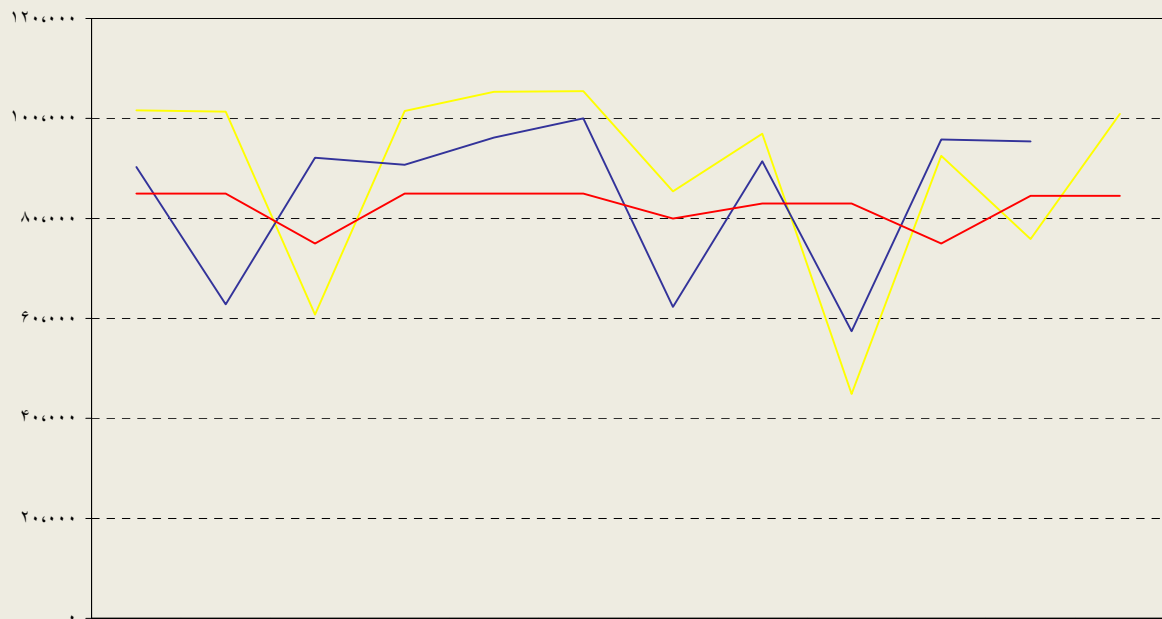

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۱۰۱۶۴۲,۴	۱۰۱۳۴۳,۳	۶۰۷۶۲,۷	۱۰۱۵۱۴	۱۰۵۳۱۵,۹	۱۰۵۴۹۴,۳	۸۵۴۲۵,۰۱	۹۶۹۶۹,۰۳	۴۴۸۷۹,۸۹	۹۲۵۱۰,۱۷	۷۵۸۸۷,۳۲	۱۰۰۹۱۱
عملکرد ۱۳۸۸	۹۰۲۶۵,۶۷	۶۲۸۱۸,۰۸	۹۲۱۱۴,۹۵	۹۰۷۲۹	۹۶۱۷۳	۱۰۰۰۵۰	۶۲۳۳۵,۹۴	۹۱۴۵۳	۵۷۴۴۴	۹۵۷۹۳	۹۵۳۸۵	
بودجه ۱۳۸۸	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۷۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۳۰۰۰	۸۳۰۰۰	۷۵۰۰۰	۸۴۵۰۰	۸۴۵۰۰

تولید سیمان


ارقام به تن

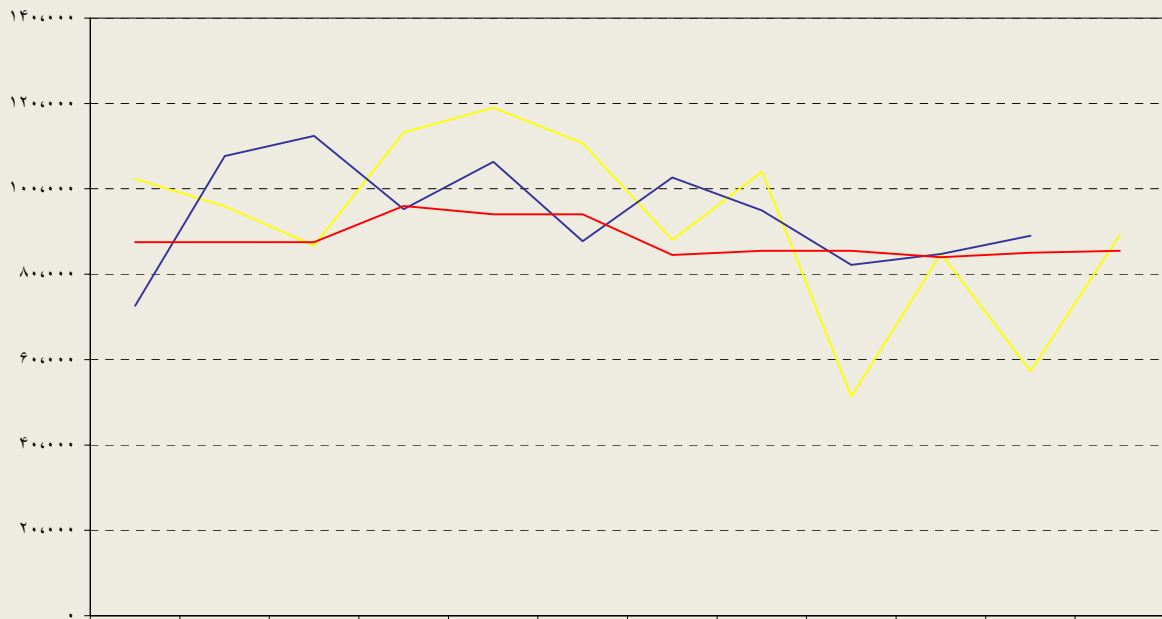

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۱۰۲۳۸۷,۵	۹۵۸۸۶,۴۹	۸۶۷۱۰,۶۱	۱۱۳۲۰۳,۸	۱۱۸۹۸۲,۲	۱۱۰۶۶۳,۸	۸۸۰۲۹,۳۶	۱۰۴۰۲۸,۶	۵۱۳۷۸,۰۸	۸۴۸۴۶,۶۲	۵۷۲۹۳,۰۳	۸۹۲۴۱
عملکرد ۱۳۸۸	۷۲۵۷۴,۹	۱۰۷۶۶۷,۶	۱۱۲۴۱۳,۳	۹۵۲۰۲	۱۰۶۳۳۳	۸۷۷۲۴	۱۰۲۶۲۴,۵	۹۴۹۴۱	۸۲۱۶۵	۸۴۷۶۲	۸۸۹۷۳	
بودجه ۱۳۸۸	۸۷۵۰۰	۸۷۵۰۰	۸۷۵۰۰	۹۶۰۰۰	۹۴۰۰۰	۹۴۰۰۰	۸۴۵۰۰	۸۵۵۰۰	۸۵۵۰۰	۸۴۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۵۰۰


تحويل سيمان

ارقام به تن

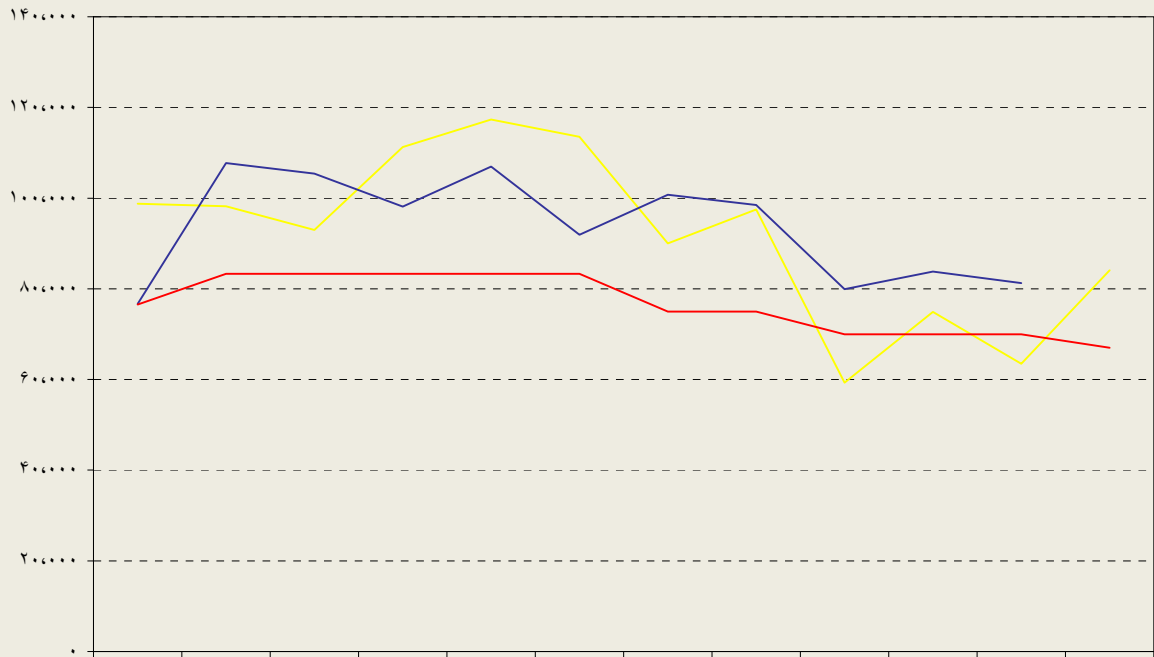


	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۹۸۷۳۹,۸۸	۹۸۱۷۳,۲۶	۹۲۹۹۰,۰۶	۱۱۱۲۶۱,۶	۱۱۷۳۳۹,۷	۱۱۳۵۵۸,۱	۹۰۰۴۰,۳۹	۹۷۵۰۱,۵۷	۵۹۲۶۹,۸۵	۷۴۹۳۹,۱۹	۶۳۴۳۷,۶۸	۸۴۰۸۱
عملکرد ۱۳۸۸	۷۶۶۶۹,۱۸	۱۰۷۷۵۲,۴	۱۰۵۴۲۳,۲	۹۸۱۱۷	۱۰۶۹۷۳	۹۱۹۴۸	۱۰۰۷۵۷	۹۸۵۲۲	۷۹۹۰۲	۸۳۷۷۵	۸۱۲۹۵	
بودجه ۱۳۸۸	۷۶۵۰۰	۸۳۳۰۰	۸۳۳۰۰	۸۳۳۰۰	۸۳۳۰۰	۸۳۳۰۰	۷۵۰۰۰	۷۵۰۰۰	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۶۷۰۰۰

تحويل سيمان به تفکیک بخش و نوع

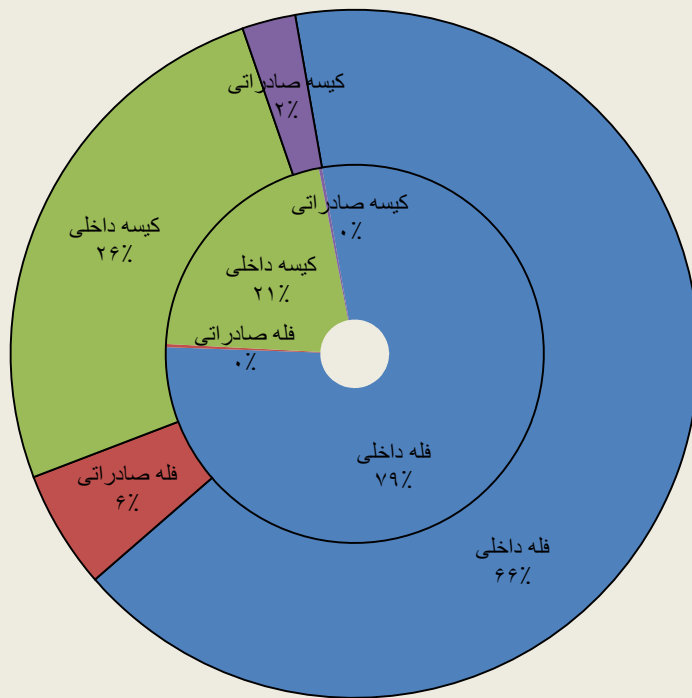

تحويل سیمان فله ای


ارقام به تن

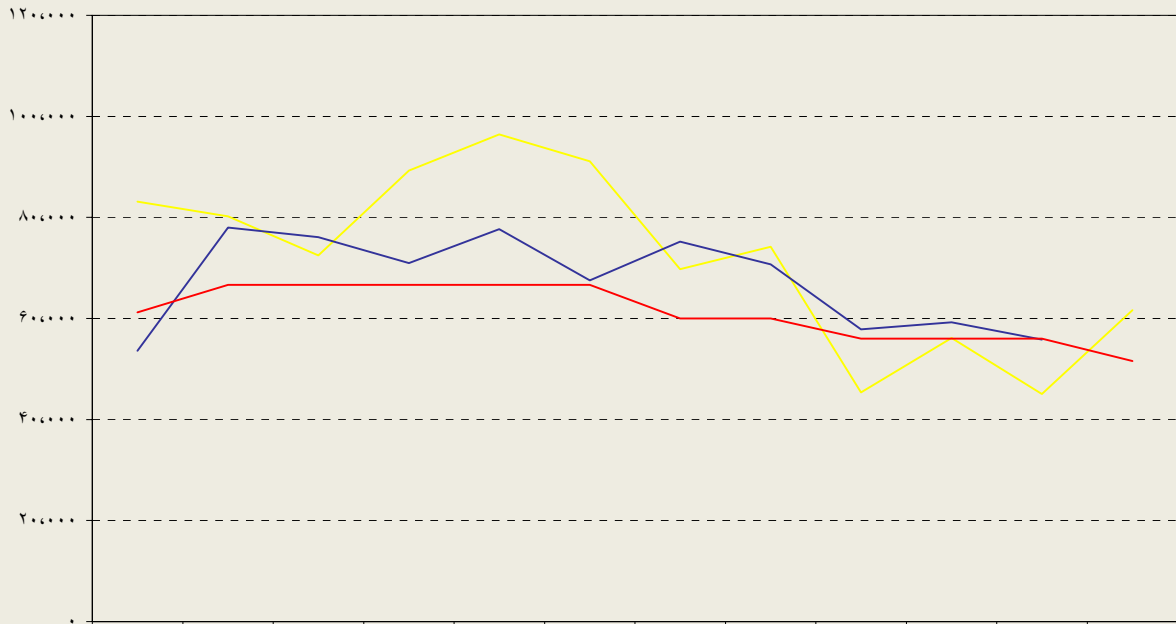

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریار	مهر	آبان	آذربایجان	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۸۳۱۰۴,۵۴	۸۰۱۸۳,۴۱	۷۲۴۸۸,۹	۸۹۲۸۸,۵۶	۹۶۴۲۵,۲۴	۹۱۰۹۴,۱۳	۶۹۷۳۲,۷۵	۷۴۱۶۱,۶۴	۴۵۳۶۶,۶۶	۵۶۱۴۵,۷۷	۴۵۰۳۵,۲۵	۶۱۶۱۶
عملکرد ۱۳۸۸	۵۳۵۷۹,۸۳	۷۷۹۶۷,۶۶	۷۶۰۹۰,۶۳	۷۰۹۵۵	۷۷۷۰۴	۶۷۵۳۲	۷۵۱۹۰	۷۰۶۹۴	۵۷۸۷۳	۵۹۲۱۰	۵۵۸۲۴	
بودجه ۱۳۸۸	۶۱۲۰۰	۶۶۶۴۰	۶۶۶۴۰	۶۶۶۴۰	۶۶۶۴۰	۶۶۶۴۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۱۶۰۰

تحويل سیمان کیسه ای

ارقام به تن

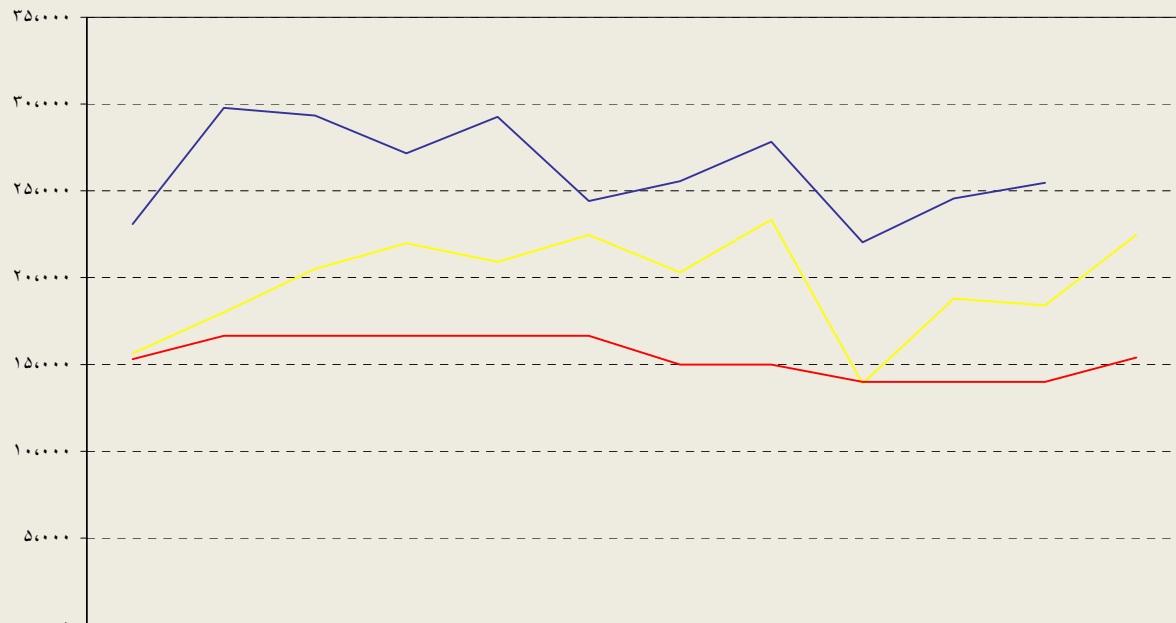

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریار	مهر	آبان	آذربایجان	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۱۵۶۳۵,۳۴	۱۷۹۸۹,۸۵	۲۰۵۰۱,۱۶	۲۱۹۷۳	۲۰۹۱۴,۵	۲۲۴۶۳,۹۲	۲۰۳۰۷,۶۴	۲۳۳۳۹,۹۳	۱۳۹۰۳,۱۹	۱۸۷۹۳,۴۲	۱۸۴۰۲,۴۳	۲۲۴۶۵
عملکرد ۱۳۸۸	۲۳۰۸۹,۳۵	۲۹۷۸۴,۷۸	۲۹۳۳۲,۵۴	۲۷۱۶۲	۲۹۲۶۹	۲۴۴۱۶	۲۵۵۶۷	۲۷۸۲۸	۲۲۰۲۹	۲۴۵۶۵	۲۵۴۷۱	
بودجه ۱۳۸۸	۱۵۳۰۰	۱۶۶۶۰	۱۶۶۶۰	۱۶۶۶۰	۱۶۶۶۰	۱۶۶۶۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۵۴۰۰

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

مشخصات فیزیکی سیمان تولیدی در بهمن ماه ۱۳۸۸

مقاومت فشاری kg/cm^2		درصد آهک آزاد	درصد انبساط اتوکلاو	گیرش (دقیقه)		بلین cm^2/gr	ویژگی فیزیکی	
۲۸ روزه *	۲ روزه			نهایی	ابتدایی			
۵۴۱	۲۴۵	۱,۲	۰,۰۹	۱۸۰	۱۴۰	۳۱۰۰	واقعی	نوع سیمان
Min ۵۲۵	MIN ۱۰۰	-	MAX ۰,۸	MAX ۳۶۰	MIN ۴۵	MIN ۲۸۰۰	استاندارد	تیپ ۱-۵۲۵

* مربوط به دی ماه ۱۳۸۸

آنالیز شیمیایی سیمان تولیدی در بهمن ماه ۱۳۸۸

نوع سیمان: تیپ ۱-۵۲۵		ویژگیهای شیمیایی
واقعی	استاندارد ایران	
۲۰,۷۱	-	درصد اکسید سیلیسیم
۵,۸۴	-	درصد اکسید آلومینیم
۳,۴۴	-	درصد اکسید آهن
۱,۶۱	MAX ۵	درصد اکسید منیزیم
۱,۹۸	MAX ۳,۵	درصد تری اکسید گوگرد
۱,۰۷	MAX ۳	درصد کسر وزن بر اثر سرخ شدن
۰,۵	MAX ۰,۷۵	درصد باقیمانده نامحلول
۵۵,۱	-	درصد سه کلسیم سیلیکات
۱۷,۸۳	-	درصد دو کلسیم سیلیکات
۹,۶۶	-	درصد سه کلسیم آلومینات