


### تولید کلینکر


ارقام به تن

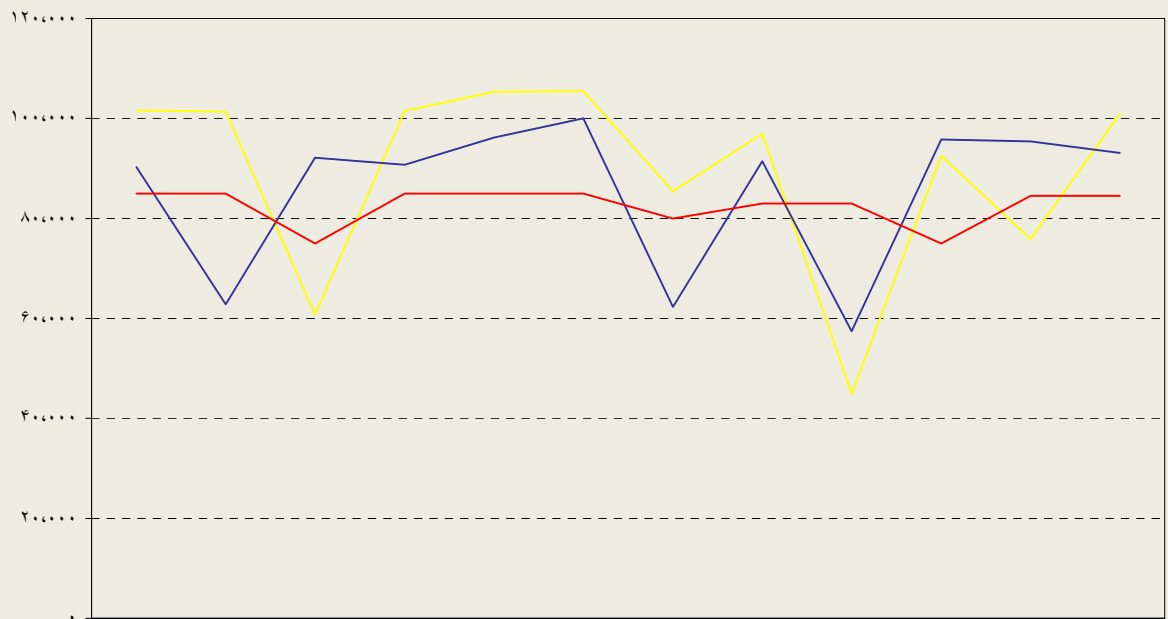

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۱۰۱,۶۴۲	۱۰۱,۳۴۳	۶۰,۷۶۳	۱۰۱,۵۱۴	۱۰۵,۳۱۶	۱۰۵,۴۹۴	۸۵,۴۲۵	۹۶,۹۶۹	۴۴,۸۸۰	۹۲,۵۱۰	۷۵,۸۸۷	۱۰۰,۹۱۱
عملکرد ۱۳۸۸	۹۰,۲۶۶	۶۲,۸۱۸	۹۲,۱۱۵	۹۰,۷۲۹	۹۶,۱۷۳	۱۰۰,۰۵۰	۶۲,۳۳۶	۹۱,۴۵۳	۵۷,۴۴۴	۹۵,۷۹۳	۹۵,۳۸۵	۹۳,۱۰۰
بودجه ۱۳۸۸	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸۴,۵۰۰	۸۴,۵۰۰

### تولید سیمان


ارقام به تن

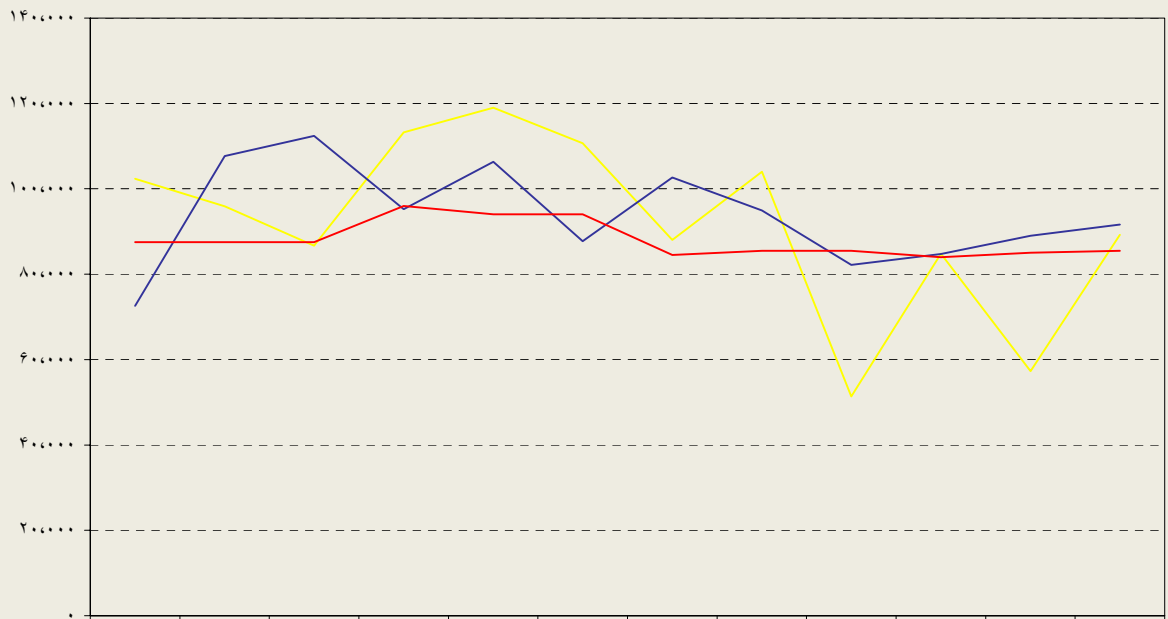

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۱۰۲,۳۸۷	۹۵,۸۸۶	۸۶,۷۱۱	۱۱۳,۲۰۴	۱۱۸,۹۸۲	۱۱۰,۶۶۴	۸۸,۰۲۹	۱۰۴,۰۲۹	۵۱,۳۷۸	۸۴,۸۴۷	۵۷,۲۹۳	۸۹,۲۴۱
عملکرد ۱۳۸۸	۷۲,۵۷۵	۱۰۷,۶۶۸	۱۱۲,۴۱۳	۹۵,۲۰۲	۱۰۶,۳۳۳	۸۷,۷۲۴	۱۰۲,۶۲۴	۹۴,۹۴۱	۸۲,۱۶۵	۸۴,۷۶۲	۸۸,۹۷۳	۹۱,۶۳۵
بودجه ۱۳۸۸	۸۷,۵۰۰	۸۷,۵۰۰	۸۷,۵۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۸۴,۵۰۰	۸۵,۵۰۰	۸۵,۵۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۵۰۰



## تحويل سيمان

ارقام به تن

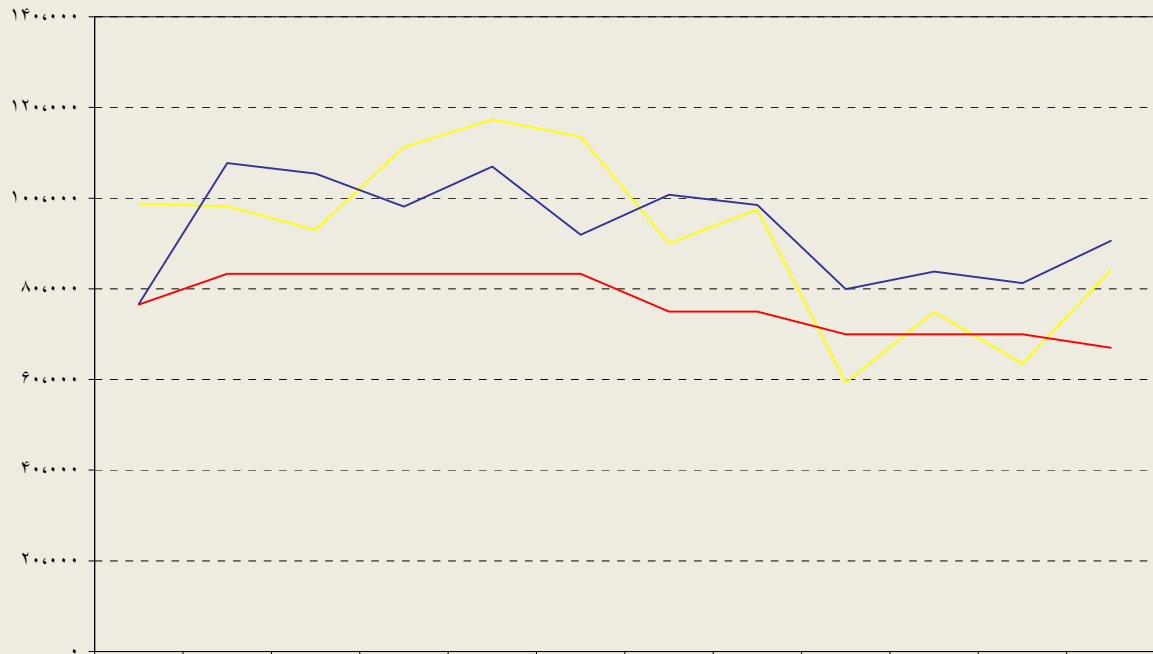


	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۹۸,۷۴۰	۹۸,۱۷۳	۹۲,۹۹۰	۱۱۱,۲۶۲	۱۱۷,۳۴۰	۱۱۳,۵۵۸	۹۰,۰۰۴۰	۹۷,۵۰۲	۵۹,۲۷۰	۷۴,۹۳۹	۶۳,۴۳۸	۸۴,۰۰۸۱
عملکرد ۱۳۸۸	۷۶,۶۶۹	۱۰۷,۷۵۲	۱۰۵,۴۲۳	۹۸,۱۱۷	۱۰۶,۹۷۳	۹۱,۹۴۸	۱۰۰,۷۵۷	۹۸,۵۲۲	۷۹,۹۰۲	۸۳,۷۷۵	۸۱,۲۹۵	۹۰,۵۸۵
بودجه ۱۳۸۸	۷۶,۵۰۰	۸۳,۳۰۰	۸۳,۳۰۰	۸۳,۳۰۰	۸۳,۳۰۰	۸۳,۳۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰

## تحويل سيمان به تفكيك بخش و نوع

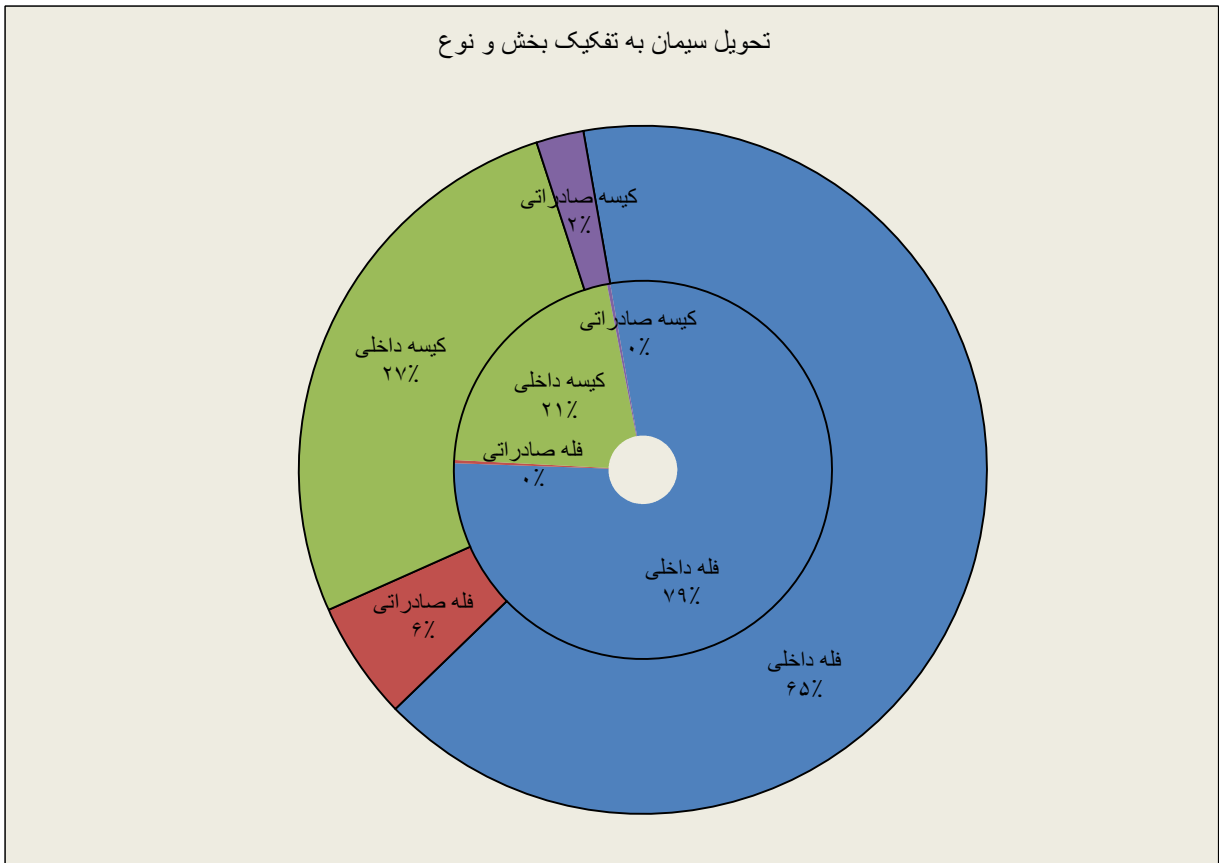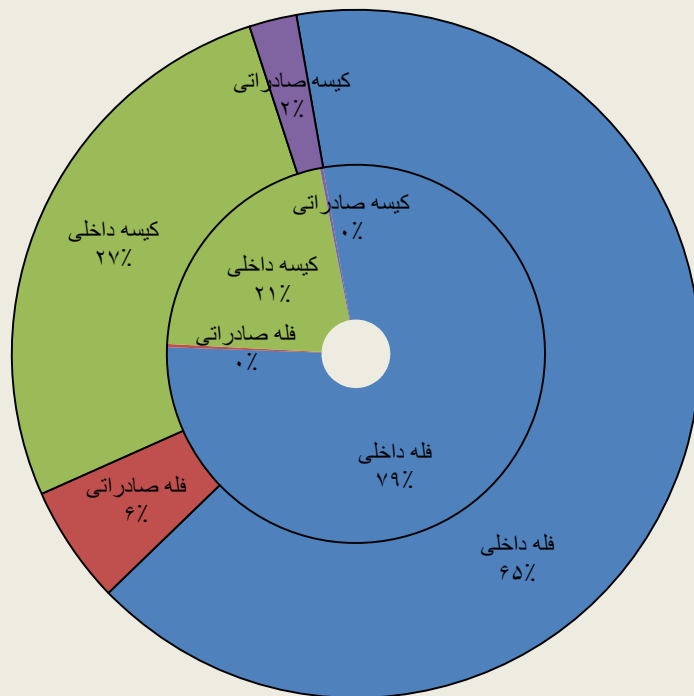

### تحويل سيمان فله اى


ارقام به تن

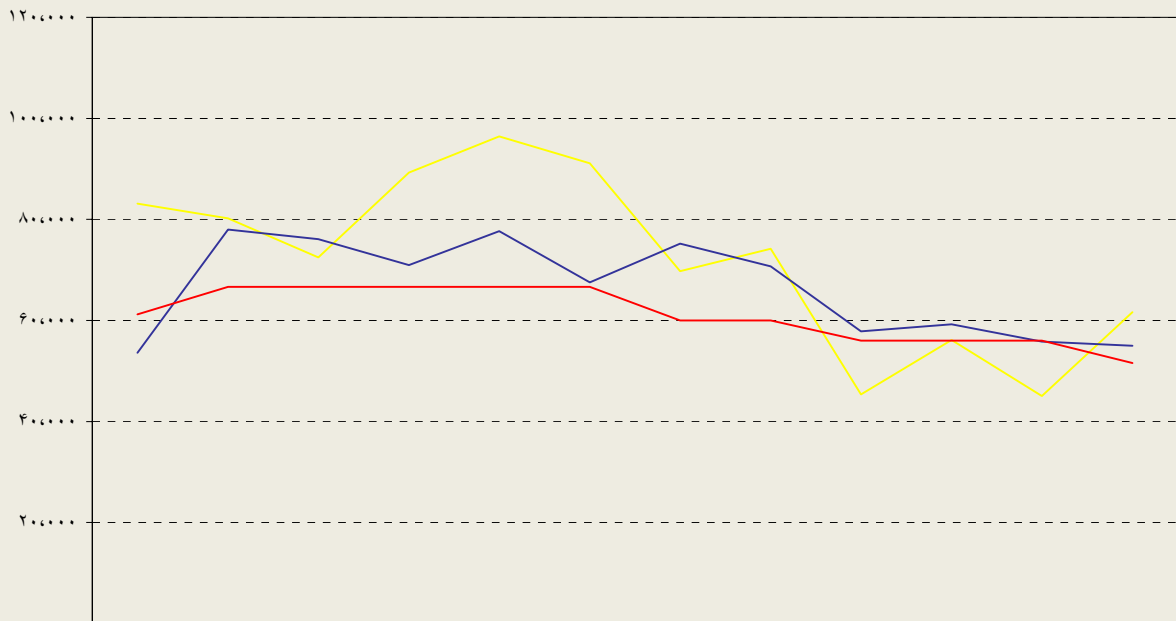

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۸۳،۱۰۵	۸۰،۱۸۳	۷۲،۴۸۹	۸۹،۲۸۹	۹۶،۴۲۵	۹۱،۰۹۴	۶۹،۷۳۳	۷۴،۱۶۲	۴۵،۳۶۷	۵۶،۱۴۶	۴۵،۰۳۵	۶۱،۶۱۶
عملکرد ۱۳۸۸	۵۳،۵۸۰	۷۷،۹۶۸	۷۶،۰۹۱	۷۰،۹۵۵	۷۷،۷۰۴	۶۷،۵۳۲	۷۵،۱۹۰	۷۰،۶۹۴	۵۷،۸۷۳	۵۹،۲۱۰	۵۵،۸۲۴	۵۴،۹۶۴
بوندجه ۱۳۸۸	۶۱،۲۰۰	۶۶،۶۴۰	۶۶،۶۴۰	۶۶،۶۴۰	۶۶،۶۴۰	۶۶،۶۴۰	۶۰،۰۰۰	۶۰،۰۰۰	۵۶،۰۰۰	۵۶،۰۰۰	۵۶،۰۰۰	۵۱،۶۰۰

### تحويل سيمان كيسه اى

ارقام به تن

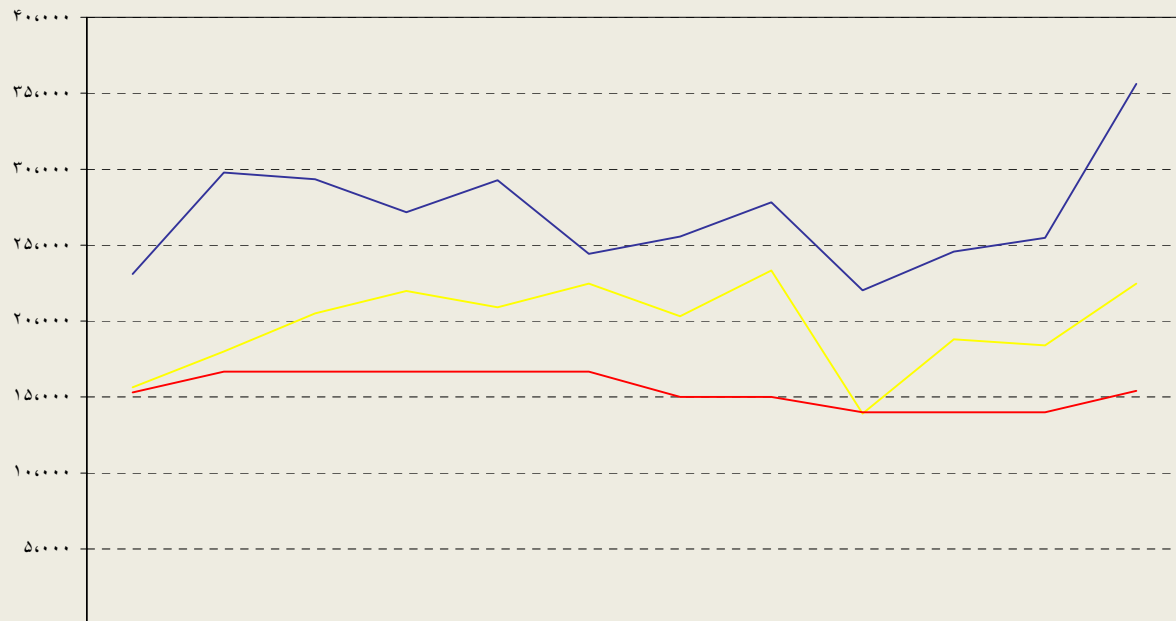

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
عملکرد ۱۳۸۷	۱۵،۶۳۵	۱۷،۹۹۰	۲۰،۵۰۱	۲۱،۹۷۳	۲۰،۹۱۵	۲۲،۴۶۴	۲۰،۳۰۸	۲۳،۳۴۰	۱۳،۹۰۳	۱۸،۷۹۳	۱۸،۴۰۲	۲۲،۴۶۵
عملکرد ۱۳۸۸	۲۳،۰۸۹	۲۹،۷۸۵	۲۹،۳۳۳	۲۷،۱۶۲	۲۹،۲۶۹	۲۴،۴۱۶	۲۵،۵۶۷	۲۷،۸۲۸	۲۲،۰۲۹	۲۴،۵۶۵	۲۵،۴۷۱	۳۵،۶۲۱
بوندجه ۱۳۸۸	۱۵،۳۰۰	۱۶،۶۶۰	۱۶،۶۶۰	۱۶،۶۶۰	۱۶،۶۶۰	۱۶،۶۶۰	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۱۴،۰۰۰	۱۴،۰۰۰	۱۴،۰۰۰	۱۵،۴۰۰

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام  
 مشخصات فیزیکی سیمان تولیدی در اسفند ماه ۱۳۸۸

مقاومت فشاری $kg/cm^2$		درصد آهک آزاد	درصد انبساط اتوکلاو	گیرش (دقیقه)		بلین $cm^2/gr$	ویژگی فیزیکی	
۲۸ روزه *	۲ روزه			نهایی	ابتدایی			
۵۴۵	۲۳۹	۱,۲۷	۰,۰۵	۱۹۰	۱۴۵	۳۰۵۰	واقعی	نوع سیمان
Min ۵۲۵	MIN ۱۰۰	-	MAX ۰,۸	MAX ۳۶۰	MIN ۴۵	MIN ۲۸۰۰	استاندارد	تیپ ۱-۵۲۵

\* مربوط به بهمن ماه ۱۳۸۸

آنالیز شیمیایی سیمان تولیدی در اسفند ماه ۱۳۸۸

نوع سیمان: تیپ ۱-۵۲۵		ویژگیهای شیمیایی
واقعی	استاندارد ایران	
۲۰,۸	-	درصد اکسید سیلیسیم
۵,۷۳	-	درصد اکسید آلومینیم
۳,۳۶	-	درصد اکسید آهن
۱,۶	MAX ۵	درصد اکسید منیزیم
۱,۹۲	MAX ۳,۵	درصد تری اکسید گوگرد
۱,۰۸	MAX ۳	درصد کسر وزن بر اثر سرخ شدن
۰,۵۵	MAX ۰,۷۵	درصد باقیمانده نامحلول
۵۶	-	درصد سه کلسیم سیلیکات
۱۵,۵۹	-	درصد دو کلسیم سیلیکات
۹,۴۸	-	درصد سه کلسیم آلومینات